

MILESTONE-ABZIEHBILDER AUF GLAS



VERWENDEN VON MILESTONE-ABZIEHBILDERN AUF GLAS

Milestone Decals werden auf Papier gedruckt, das mit einem wasserabweisenden Klebstoff aus Dextrin beschichtet ist.

Eine Schicht Wachspapier schützt den Aufkleber vor Schmutz, Staub und Rissen.

SO SOLLTEN SIE VORGEHEN

1. Entfernen Sie die Wachspapierschicht.
2. Befeuchten Sie das Abziehbild in einer Schüssel mit warmem Wasser. Dies dauert normalerweise etwa 30 Sekunden (Abhängig von der Größe des Decals und der Temperatur des Wassers). Lassen Sie den Aufkleber nicht länger als 1 Minute im Wasser liegen.
3. VORSICHT: Achten Sie darauf den Aufkleber mit dem Schutzpapier aus dem Wasser zu nehmen, sonst könnte es schnell passieren, dass der Aufkleber auf links gedreht wird und somit nicht an dem gewählten Objekt haftet. Größere Abziehbilder müssen möglicherweise länger im Wasser liegen bleiben.
4. Schieben Sie den Aufkleber vorsichtig von der Rückseite des Papiers auf das saubere Glas und legen Sie es in die gewünschte Position. Verwenden Sie zuerst eine kleine Gummiwalze (oder Gummi / Silikon Spachtel) und dann ein fusselfreies Tuch, dann sanft an drücken und das Wasser von der Mitte des Aufklebers zum Rand hin ausstreichen um Blasen und Knicke zu vermeiden.
5. Wiederholen Sie den Vorgang mit erhöhtem Druck.
6. Nach dem Anbringen sollten Sie den Aufkleber nicht mehr bewegen können. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten, fusselfreien Tuch um Wasserflecken und Dreck zu entfernen.
7. Wenn möglich, lassen Sie das dekorierte Glas für ein paar Stunden bei Raumtemperatur trocknen um jegliche Feuchtigkeit zu vermeiden.

SICHERHEIT

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie in einem gut belüfteten Raum arbeiten.

BRENNEN

- Sicherstellen, dass der Ofen bis zu 540 ° C (1000 ° F) gut durchlüftet ist.
- Die Abziehbilder sollten zuerst sehr langsam unter 260 ° C (500 ° F) gebrannt werden
- Die nichtmetallischen Abziehbilder sind etwas durchscheinend/ transparent. Um den Effekt zu erhöhen sollten Sie diese auf weißen und hellen Gläsern verwenden.



BRENNKURVEN- NACH DECALART

Schwarz, weiß und einfarbige Motive

<u>Zeit</u>	<u>Temperatur</u>	<u>Halten</u>
120min	85° C	20min
70min	200° C	15min
60min	316° C	15min
45min	745° C	10min
-> Kühlen		

Gold, Silber, metallische Farben

<u>Zeit</u>	<u>Temperatur</u>	<u>Halten</u>
120min	85° C	20min
70min	200° C	15min
60min	316° C	15min
45min	785° C	10min
-> Kühlen		

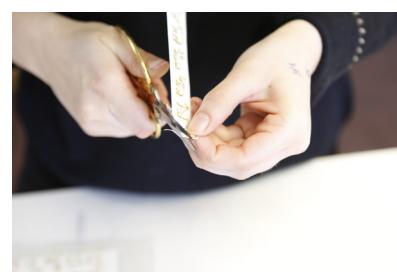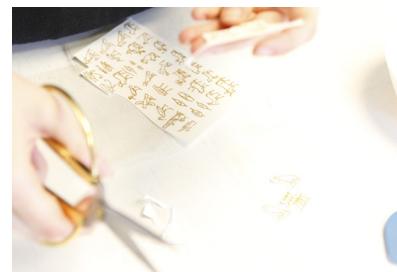

VERWENDEN VON MILESTONE-ABZIEHBILDERN AUF GLAS

Digitale Farbmotive

<u>Zeit</u>	<u>Temperatur</u>	<u>Halten</u>
120min	85° C	20min
70min	200° C	15min
60min	316° C	15min
45min	750° C	10min
-> Kühlen		

WICHTIG

Die Höchsttemperaturen sollten Sie immer dem Glas anpassen, welches Sie benutzen. Bsp.: Bei System 96 reichen möglicherweise bei jedem Schritt 10° C weniger, da es ein weiches Glas ist.

Viel Spaß beim Verwenden der Decals von Milestone.

Wir wünschen Ihnen eine gelungene Umsetzung Ihrer Kreativität.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr TGK- Team